

Резиновая смесь ВЗ-БНК-М

Цвет: черный

Назначение: формовые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений.


Гарантийный срок хранения: 3 месяца.

Температура эксплуатации: от -65 °С ... до +130 °С, кратковременно +150°С

Рабочая среда: воздух, масла, пластиковые жидкости

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	74
Условная прочность при растяжении, Мпа	9,6
Относительное удлинение при разрыве, %	221
Температура хрупкости, °С	-60
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	18,7
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 100 °С, %	5,6
Изм. Твердости после старения 100°С x 70ч, Шор А	12
Изм. Прочности 100°С x 70ч, %	15
Изм. Удлинения 100°С x 70ч, %	-33
Удельный вес, г/см ³	1,26

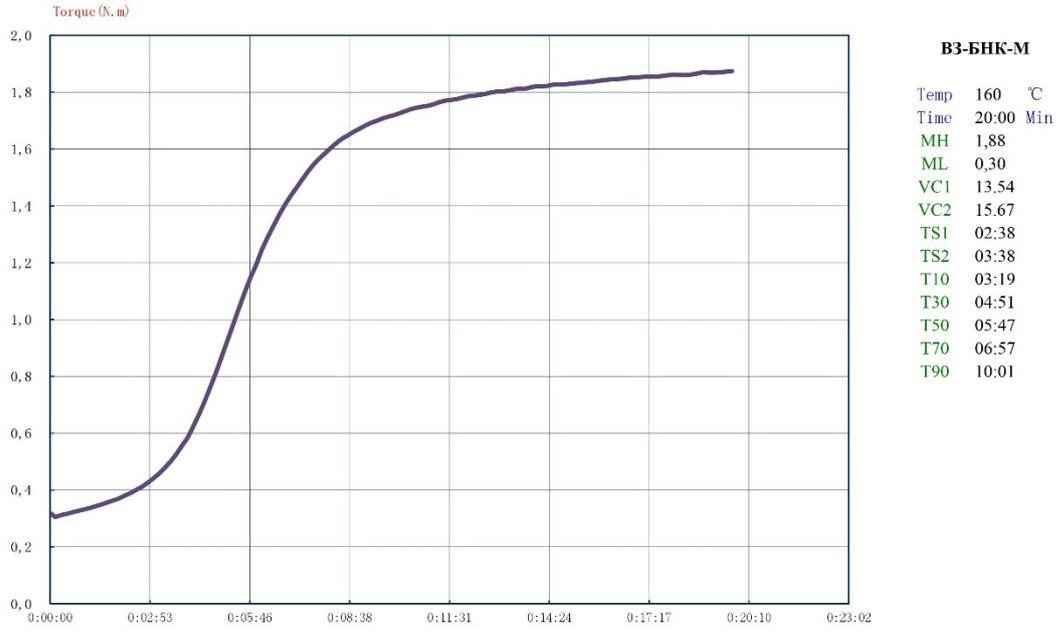

Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-БНК-М